

MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI

Gli interventi di manutenzione da eseguire nei confronti di una vernice applicata ad un manufatto in legno sono sostanzialmente quattro:


- **La pulizia**
- **Il rinfresco periodico**
- **Il rinfresco rigenerativo**
- **Il rinnovo**



LA PULIZIA è un'operazione molto importante che non deve essere assolutamente sottovalutata. La si esegue pulendo le superfici esterne degli elementi in legno ogni 6 mesi, utilizzando il nostro **DETERGENTE NEUTRO** o altri similari; evitare l'uso di prodotti contenenti alcool ed ammoniaca. Evitare che lo smog si depositi sulla superficie mantenendola pulita comporta un aumento della durata del film di verniciatura.

IL RINFRESCO PERIODICO è un intervento molto semplice da svolgere che comporta un notevole aumento di durata della vernice e posticipa nel tempo il rinfresco rigenerativo. Se effettuato ogni 6 mesi mantiene il film di vernice sempre nuovo. Dopo aver pulito accuratamente il serramento si applicherà **ECORESTYLER**, un prodotto all'avanguardia nel suo settore. Ridona splendore all'infisso riportando la pellicola al suo stato originale, rigenerando quel sottile strato di vernice che è stato usurato dalle intemperie. Si consiglia di utilizzarlo sia per le finiture trasparenti che per quelle laccate. Ecorestyler viene applicato con un panno morbido ed asciuga molto rapidamente senza lasciare aloni né sgradevoli odori. Utilizzato sulle superfici laccate previene il rilascio di pigmenti da parte del film di verniciatura.



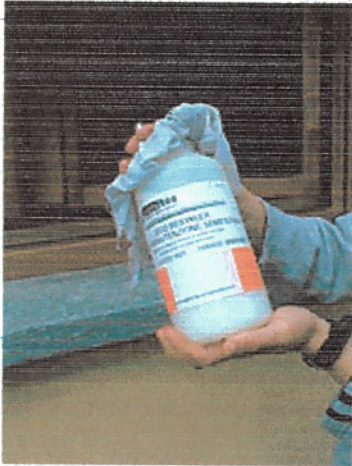

IL RINFRESCO

RIGENERATIVO si deve effettuare quando la vernice è diventata ruvida al tatto ed ha perso di consistenza e brillantezza. Generalmente questa operazione non è necessaria prima di 2-3 anni dalla posa iniziale del serramento, senza aver operato manutenzione alcuna. Come procedere :

1. pulire le superfici con il DETERGENTE NEUTRO o acqua e sapone neutro
2. carteggiare le superfici con carta abrasiva grana 280 senza insistere troppo sugli spigoli per non togliere il colore.
3. La superficie si presenterà opaca ed uniforme, togliere accuratamente la polvere.
4. Applicare l'**ECOVERNITOP** a pennello nelle tonalità larice o noce a seconda del grado di colorazione iniziale del serramento.

Dopo tre ore la vernice sarà asciutta al tatto e dopo 24 ore lo sarà completamente.

Evitare di verniciare in pieno sole ed al di sotto dei 10°C. Non applicare la vernice sulle guarnizioni in gomma. Successivamente operare semestralmente un rinfresco periodico con ECORESTYLER.

IL RINNOVO lo si deve effettuare quando la vernice è diventata molto opaca e si possono vedere numerose screpolature sul film esistente. Generalmente questa operazione non è necessaria prima di 4-5 anni dalla posa iniziale del serramento, senza aver operato manutenzione alcuna.

Come procedere:

1. pulire le superfici con il DETERGENTE NEUTRO o acqua e sapone neutro

2. carteggiare le superfici rovinare con carta abrasiva grana 120. Asportare completamente tutta la superficie sfogliata e le parti di vernice che non presentano un perfetto ancoraggio.

3. Applicare impregnante all'acqua o a solvente sulle parti dove si arrivati a legno, scegliere sempre una tinta leggermente più chiara di quella esistente, in quanto il legno, rovinato dai raggi UV e dalle intemperie, presenterà un maggior assorbimento e si rischierà di scurire eccessivamente il serramento. Non applicare l'impregnante sulle parti di vernice ancora presenti sul manufatto, si pregiudicherebbe l'adesione degli strati successivi di vernice all'acqua.

4. Dopo corretta essiccazione, applicare una mano diluita al 10-15% di **ECOVERNIBRUSH**, in modo da creare un piccolo strato di fondo, aspettare almeno 4 ore quindi carteggiare con grana 220 tutto il serramento ed asportare la polvere.

5. Applicare la seconda mano di **ECOVERNIBRUSH** diluita al 5-10% con acqua, aspettare altre 4 ore almeno.

6. Applicare la terza ed ultima mano di **ECOVERNIBRUSH** diluita max. 5%. Dopo 4 ore si possono rimontare i serramenti. Evitare di verniciare in pieno sole ed al di sotto dei 10°C. Non



applicare la vernice sulle guarnizioni in gomma. Successivamente operare semestralmente un rinfresco periodico con **ECORESTYLER**.